

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
HRN EN 1534:2010 (EN 1534:2010)**

Br: 115-1338-10-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjesto ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije
i graditeljstva
Svačićeva bb
HR-35000 Slavonski Brod
tel/fax: ++385 35 446-407

OPĆI PODACI:

Podnositelj zahtjeva:	TARA d.o.o.	Desimirovac	Srbija - 34321 Kragujevac
Naziv proizvoda / tip:	Masivni parket orah	Masivne parketne dašice s utorima i/ili perima	
Proizvođač:	TARA d.o.o.	Podrijetlo proizvoda	Srbija

REZULTAT ISPITIVANJA:

**HRN EN 1534:2010 - Drveni podovi - Određivanje otpornosti na zasijecanje -
Metode ispitivanja**

3,26

N/mm²

Primjena izvješća: Ovaj dokument odnosi se isključivo na ispitani uzorak navedenog podnositelja i proizvođača gotovog proizvoda i nije prenosiv na druge pravne i fizičke osobe.

Zabranjeno umnožavanje bez pismene suglasnosti Euroinspekt-drvokontrola d.o.o.



1. Zahtjevi ispitivanja prema hrvatskim normama:

Određivanje otpornosti na utiskivanje (Brinell) višeslojnih podnih obloga prema:

HRN EN 1534:2010 - Drveni podovi - Određivanje otpornosti na zasijecanje - Metode ispitivanja

2. Laboratorijski rezultati ispitivanja:

Laboratorijska oznaka proizvoda: 000099-000-17

Datum zaprimanja uzorka: 25.09.2017.

Zaprimanje i ispitivanje proizvoda
temeljem Naloga za ispitivanje br: 1482/17

Uzorkovanje proizvoda izvršeno
temeljem Zapisnika o uzimanju
uzoraka: 035-GS/17

3. Opis jedinice ispitivanja

Parketne daščice izrađene su iz drva oraha, oblikovane prema HRN EN 13226:2010, površinski uljene.

Slika uzorka:



Temeljem zahtjeva za određivanje otpornosti na utiskivanje prema Brinellu, utvrđeno je slijedeće:


4. Osnovni podaci o proizvodu:

Vrsta drvene podne obloge:	Podna obloga iz drva oraha
Tip proizvoda:	Drvena podna obloga
Namjena:	Polaganje na ravnu podlogu
Način veze sa podlogom:	Lijepljenje
Mjesto polaganja i upotrebe:	Suhi natkriveni prostor
Završna površinska obrada:	Uljeno
Debljina u mm:	20
Vrsta drva:	Orah
Vlaga drva %:	-

5. Tvrdća po Brinellu:

Početak ispitivanja: 17.10.2017.

Broj uzorka	Tvrdoća po brinellu
1.	3,22
2.	2,78
3.	2,56
4.	3,43
5.	3,14
6.	3,10
7.	3,06
8.	3,50
9.	2,61
10.	3,41
11.	3,61
12.	4,51
13.	3,36
14.	3,27
15.	3,34

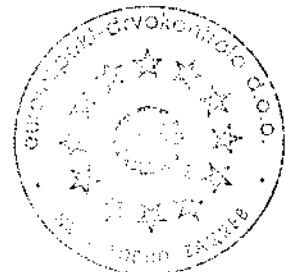

6. Zvršni izračun za otpornost na utiskivanje prema Brinellu :

Ukupan zbroj (P_i) =	48,91
Srednja vrijednost (m) =	3,26
Standardna devijacija (s) =	0,47
Karakteristična vrijednost (X_k) =	2,32

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
HRN EN 1534:2010 (EN 1534:2010)

Završetak ispitivanja:

17.10.2017.

Broj: 115-1338-10-2018

Datum: 29.05.2018.

Mjest ispitivanja:

Euroinspekt - drvokontrola d.o.o.

Laboratorij za ispitivanje proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva

Graditeljstvo

Svačićeva bb

HR-35000 Slavonski Brod

tel: +385 35 416 401

KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA

PROJEKTOVALAC			
PROJEKTOVALA	TASA d.o.o.	Desničarac	Srbija - 34301 Kragujevac
POSREDOVAČ	Strojarski projekt biro	Milutina parkatar (Ljiljana + Mirjana Pili perina)	
POSREDOVAČ	TASA d.o.o.	Radobolja put 10	Srbija



Direktor društva:

Mr.sc. Mladen Komac, dipl. ing.